

بسمه تعالی

نتیجه آزمون


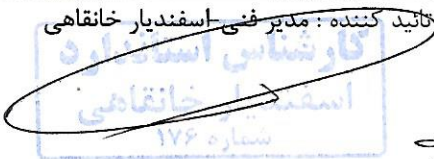

درخواست کننده: : شرکت طرح آذین
 شماره و تاریخ درخواست: - - ۹۸/۰۹/۰۵
 محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر
 نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی
 تاریخ نمونه برداری: -
 تاریخ دریافت نمونه: ۹۸/۰۹/۰۵
 تاریخ انجام آزمون: ۹۸/۰۹/۰۵
 تاریخ صدور نتیجه: ۹۸/۰۹/۱۱
 هزینه آزمون: ۶۴۲۰۰۰۰ ریال

نام و نوع فرآورده: کفپوش لمینت (HDF)
 نام تجاری: هایکا
 نام شرکت / واحد تولیدی: شرکت طرح آذین
 صاحب کالا/کوتاژ/پلمپ: -
 تاریخ تولید/ رمز نمونه: -
 کد نمونه: ۹۸/۱۰/۱۵۶۲
 نام آزمایشگاه: کیفیت آزمای شهر T/2807
 استاندارد مرجع: ۱۶۰۴۹
 آدرس مشتری: تهران- بزرگراه ستاری جنوب- پیامبر غرب-
 مجتمع مهستان طبقه ۴- واحد ۱۶

ردیف	ویژگی شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
				بحرانی	عمده	جزئی
۱	ضخامت باریکه (mm)	≤ 0.5 نسبت به مقدار اسمی	۷/۹	*		
۲	طول لایه رویی باریکه (mm)	طبق جدول ۱	-	*		
۳	پهنای سطح باریکه (mm)	طبق جدول ۱	-	*		
۴	طول و پهنای باریکه گونیا شده (mm)	طبق جدول ۱	-	*		
۵	گونیا بودن زوایا	طبق جدول ۱	صفر	*		
۶	تخت بودن باریکه در طول	طبق جدول ۱	صفر	*		
۷	تخت بودن باریکه در عرض	طبق جدول ۱	صفر	*		
۸	صافی سطح باریکه	طبق جدول ۱	۰/۰۶	*		
۹	اندازه گیری فاصله بین دو باریکه (mm)	طبق جدول ۱	-	*		
۱۰	اندازه گیری اختلاف ارتفاع دو باریکه (mm)	طبق جدول ۱	-	*		
۱۱	اندازه گیری مقدار انتشار گاز فرم آلدئید (mg/l)	E ₁ یا E ₂	E ₁	*		
۱۲	مقاومت به سایش	طبق جدول ۲	AC4	*		
۱۳	مقاومت به استحکام سطح (N/mm ²)	طبق جدول ۱	۱/۲	*		
۱۴	مقاومت به ضربه	طبق جدول ۲	IC2	*		
۱۵	مقاومت به آتش سیگار (درجه بندی)	طبق جدول ۲	درجه ۳	*		
۱۶	مقاومت به لکه پذیری (درجه بندی)	طبق جدول ۲	درجه ۵	*		
۱۷	تغییر ابعادی بعد از تغییر رطوبت	طبق جدول ۱	۰/۰۳	*		
۱۸	درصد واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت	≤ 20	۱۰/۴۷	*		
۱۹	درصد رطوبت	۴ - ۱۰	۴/۸۴	*		
۲۰	چگالی (gr/cm ³)	۰/۸ به بالا	۰/۹۴	*		

توضیحات:

با استاندارد ملی ۱۶۰۴۹ مطابقت دارد مغایرت دارد

مدیر: فاطمه دقیقی 	تأیید کننده: مدیر فنی - اسفندیار خانقاهی 	آزمایش کننده: میژگان غازان 
--	---	--

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول موسسه، فاقد اعتبار است.

نتیجه آزمون فقط برای نمونه فوق صادق است و این برگه صرفاً به درخواست متقاضی صادر شده و فاقد ارزش دیگری می باشد.

زمان شکایت تا دوماه بعد از صدور برگ نتیجه آزمون قابل پیگیری می باشد.

آدرس آزمایشگاه: بزرگراه فتح، بلوار خلیج فارس، ساختمان موسسه مالی و اعتباری ثامن پلاک ۲۸۸ طبقه ۱ واحد ۱.

تلفن: ۰۹۱۹۲۹۷۰۷۸۴ تلفکس: ۶۶۲۵۰۷۸۴ فکس: ۴۲۶۹۴۹۵۸